

圧縮荷重曲線

■ 試験サンプル


ゴムスポ® C-4405

■ 試験方法

サンプルサイズ 50mm × 50mm × 厚み 12.5mm
圧縮速度 10mm/分

圧縮率 %	荷重値 kPa
0	0
10	37
20	51
30	69
40	95
50	135
60	200
70	326
80	648

■ 試験結果

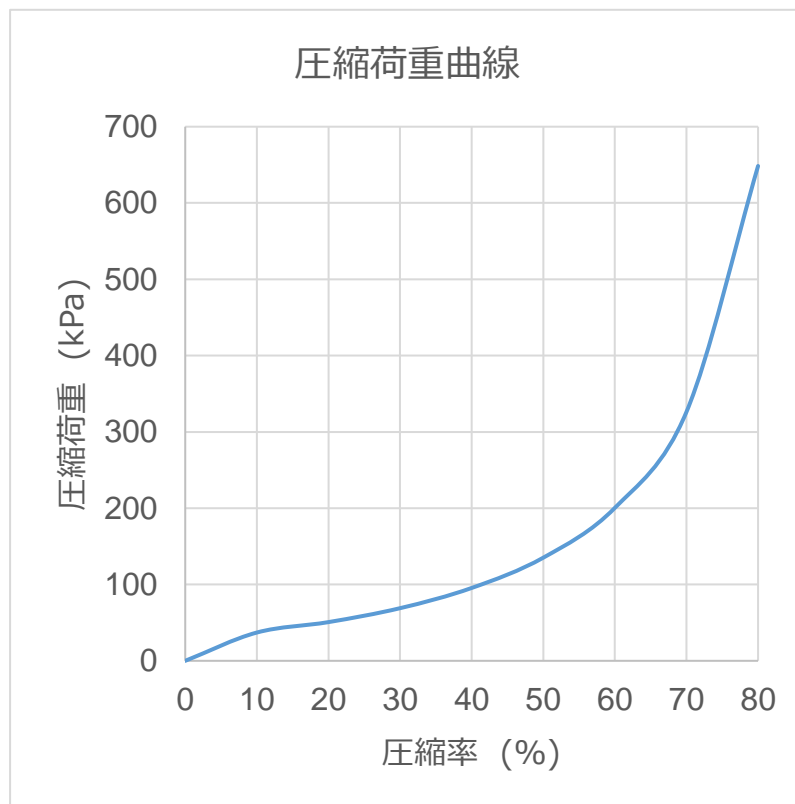

* データは実測値であり、保証値ではありません。